


| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|
| Leverandør | Varedeklaration | Fra dato | Erstatter |
| NCC Industry A/S, Råstoffer | 14110-53 - 20 - BETON | 2019-01-23 | 2018-10-24 |
| Tranemosevej 2 | Produkt | | |
| 2640 Hedehusene | 0/4-P | | |
| Produktionssted | Produktbetegnelse | | |
| Løng Stenindustri | 0/4mm Betonsand, kl.P | | |
| Lange Løng 9 | Produktbetegnelse | | |
| 4180 Sorø | tørsorteret bakkematr. | | |
| | Attest metode | | |
| | Bunkekontrol | | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------------|-----------|-----------|
| DS/EN 1097.6 Densitet & Abs. - Densitet VOT (Mg/m³) | 2,62 | 2,61 | 2,63 |
| DS/EN 1097.6 Densitet & Abs. - Absorption (%) | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| DS/EN 1744 Humusindhold | Lysere | | Lysere |
| DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) | 0 | | 0,01 |
| Ækvivalent alkaliindhold (%) | 0 | | 0,009 |

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 8 |
| 98 | 100 | 99 | 5,6 |
| 90 | 100 | 97 | 4 |
| 84 | 96 | 90 | 2 |
| 68 | 88 | 78 | 1 |
| 45 | 63 | 54 | 0,5 |
| 18 | 28 | 23 | 0,25 |
| 4 | 10 | 7 | 0,125 |
| 1,0 | 3,0 | 2,7 | 0,063 |

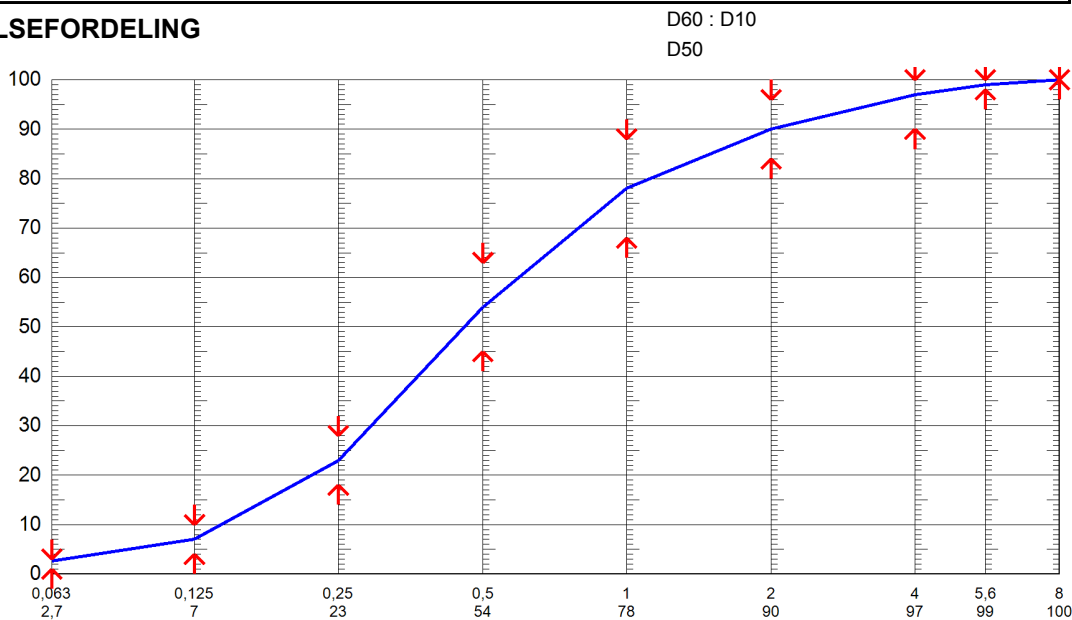

Johnna Okkels Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur

Bemærkninger

Bunke: R total ton: 1800 ton

Kategori: GF85, f3

CE mærkning: www.tilslag.dk



FPC er Certificeret af Dancert
under notificeringsnr 1073 (2+)
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 2426