

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000114 - 1323-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-07-20</b>	Prøve start <b>02-07-20</b>
	Produkt <b>0/4 mm mørtelsand</b>	Modtaget den <b>02-07-20</b>	Prøve slut <b>03-07-20</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>KSG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	<b>0,019</b>		<b>0,100</b>
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	<b>0,017</b>		<b>0,087</b>


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,458	D50	0,380	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,158				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
85	100	100	4
85	100	98	2,8
80	100	98	2
70	95	94	1,4
65	90	89	1
40	70	65	0,5
10	35	33	0,25
0	15	1	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063

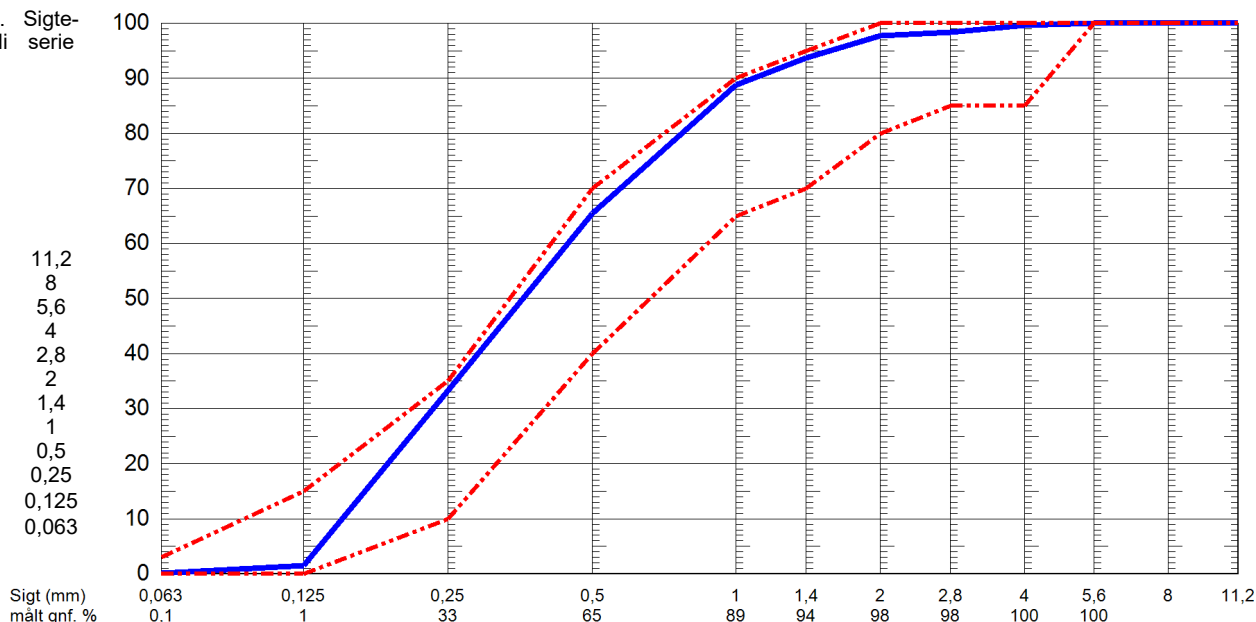

Bemærkning <b>Erstatter varenummer: 16018-23</b>	Sted og dato <b>Avedøre 03-07-20</b>
	
	<b>Kate Rolsted, Laborant</b>
	Elektronisk signatur