

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1000091 - 1323-1 | Dato for prøveudtagning 01-03-21 | Prøve start 02-03-21 |
| | Produkt 0/2 mm Mørtelsand | Modtaget den 02-03-21 | Prøve slut 02-03-21 |
| Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge | Produktbetegnelse Søsand | Reference nr | ID nr KSG |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning 20 dages kontrol |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Udvaskning og sigtning | | | |
| DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%) | | | |
| Prøvningsmetode Quantab | | | |
| Kloridindhold | 0,012 | | 0,100 |
| Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%) | 0,010 | | 0,087 |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie


| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 8 |
| 100 | 100 | 100 | 4 |
| 99 | 100 | 100 | 2,8 |
| 98 | 100 | 100 | 2 |
| 90 | 100 | 97 | 1 |
| 78 | 97 | 86 | 0,5 |
| 35 | 55 | 42 | 0,25 |
| 1 | 11 | 2 | 0,125 |
| 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,063 |

D60 0,352 D50 0,296 D60/D10 (U-tal) 2,3
D10 0,150

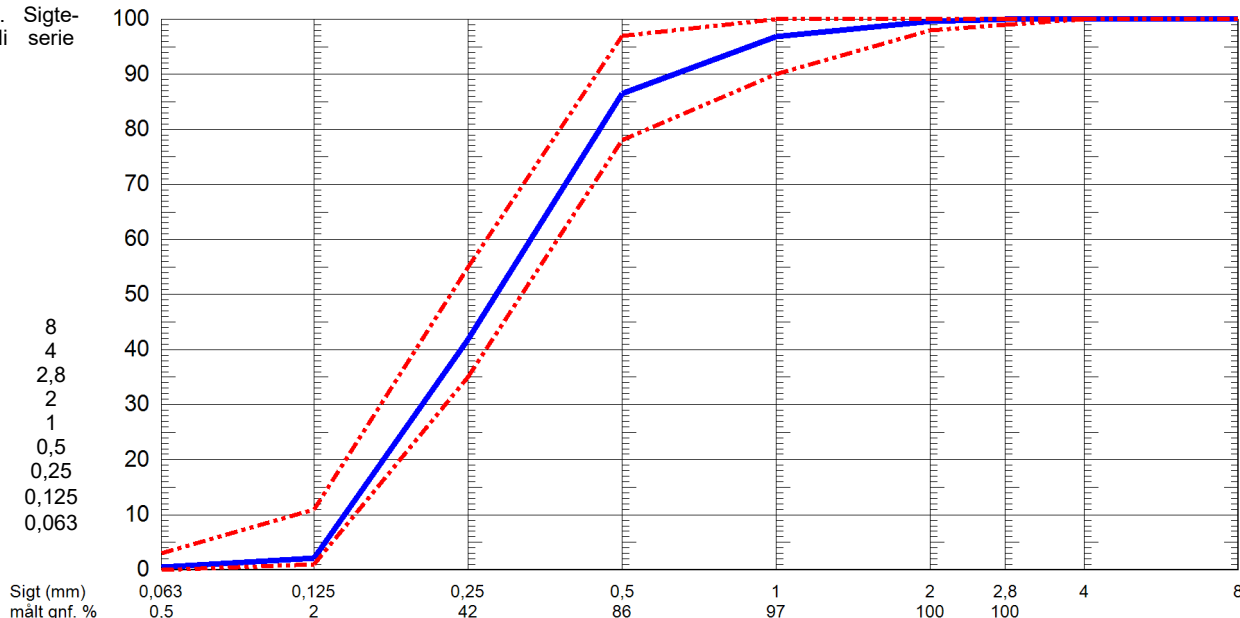

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 08-03-21



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur