

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b><br><b>Oliehavnsvej 28</b><br><b>8000 Århus C</b> | Varedeklaration<br><b>1009344-1115 - 3 - BETON</b><br>Produkt<br><b>4/11</b><br>Produktbetegnelse<br><b>4/11 mm kl. P</b><br>Produktbetegnelse<br><b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b><br>Attest metode<br><b>Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol</b> | Fra dato<br><b>2025-04-25</b> | Erstatter<br><b>2024-08-16</b> |
| Produktionssted<br><b>Siem Grusgrav</b><br><b>Siem Skovvej 18</b><br><b>9575 Terndrup</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                |


| Egenskab / prøvemethode               | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)    | 2,49        | 2,45      | 2,55      |
| DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)       | 3,4         | 2,9       | 3,9       |
| DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%) | 0           |           | 0         |
| Ækvivalent alkaliindhold (%)          | 0           |           | 0         |

### EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Middel Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16    |
| 99  | 100 | 100 | 11,2  |
| 76  | 96  | 86  | 8     |
| 5   | 20  | 12  | 5,6   |
| 0   | 10  | 2   | 4     |
| 0   | 5   | 1   | 2     |
| 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,063 |

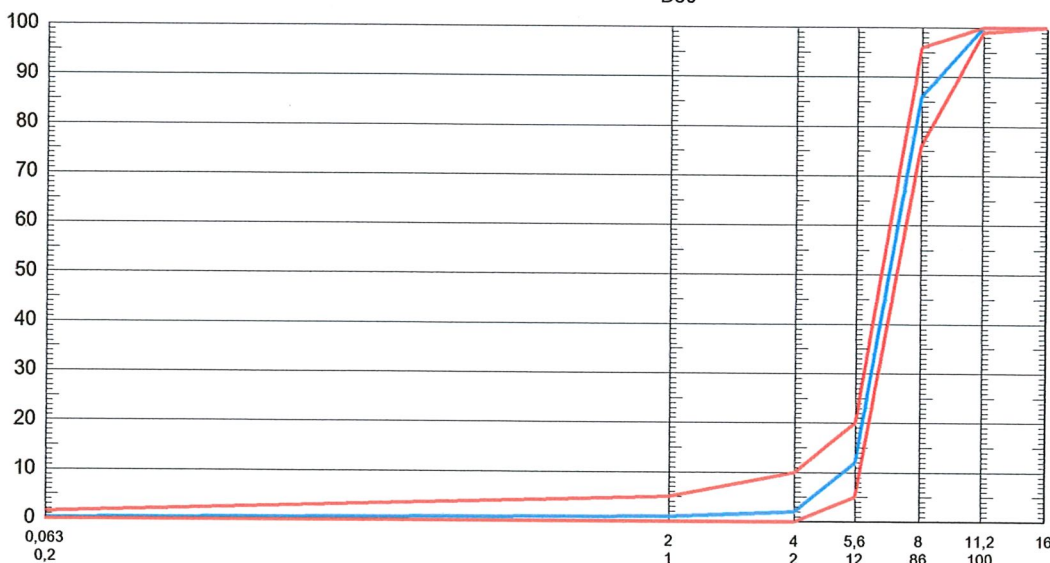

*Hanne Boye-Nielsen*

Hanne Boye-Nielsen, Laborant  
Elektronisk signatur

Bemærkning

Kategori : Gc 85/20 f1,5

CE : [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

Lette korn 2400,- testet på 1 prøve 19,4 %



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder kravene  
Produktet opfylder krav i overensstemmelse  
til tilslagsmaterialer, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)