

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1000091 - 1323-5 | Dato for prøveudtagning 02-09-2024 | Prøve start 02-09-2024 |
| | Produkt 0/2 mm Mørtelsand | Modtaget den 02-09-2024 | Prøve slut 02-09-2024 |
| Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge | Produktbetegnelse Søsand | Reference | ID KSG |
| | Objekt | Registreret af | Mærkning Månedsprøve |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvemethode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| Tørsigtning | | | |
| DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%) | | | |
| Prøvemethode Quantab | | | |
| Kloridindhold | 0,008 | | 0,100 |
| Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%) | 0,007 | | |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,364 | D50 | 0,307 | D60/D10 (U-tal) | 2,4 |
| D10 | 0,148 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| Min-værdi | Max-værdi | Målt værdi | Sigte-serie |
|-----------|-----------|------------|-------------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 4 |
| 98 | 100 | 100 | 2 |
| 90 | 100 | 98 | 1 |
| 78 | 97 | 84 | 0,5 |
| 35 | 55 | 40 | 0,25 |
| 1 | 11 | 3 | 0,125 |
| 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,063 |

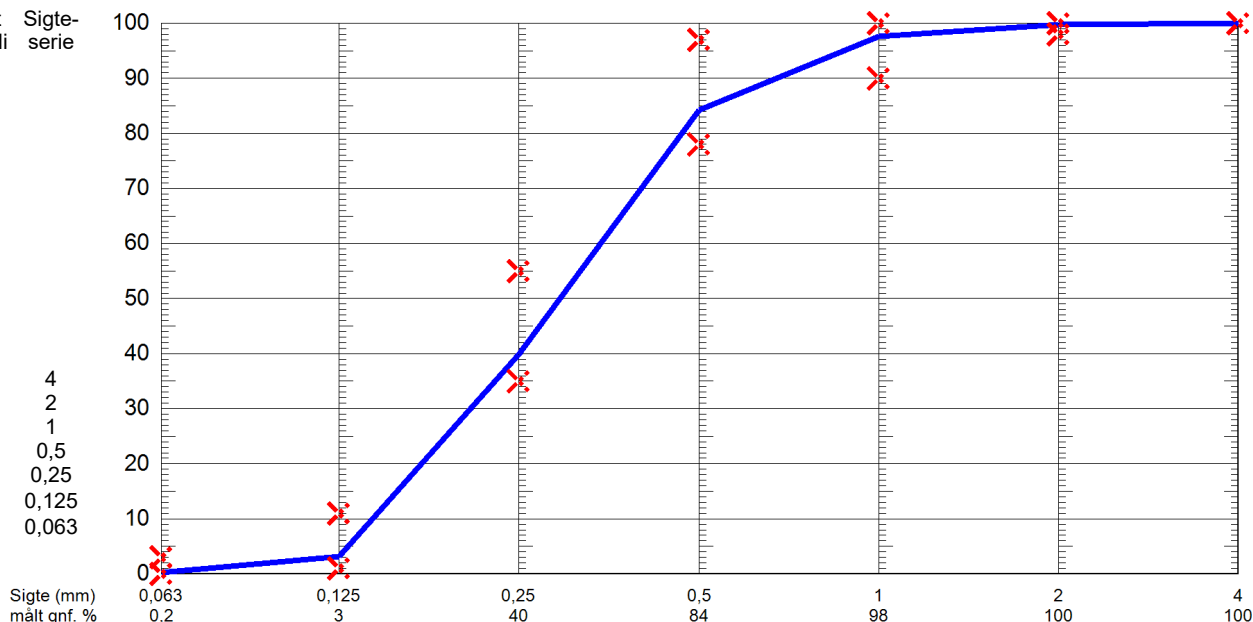

| | |
|------------|---|
| Bemærkning | Sted og dato Avedøre 13-09-2024 |
| |  Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder Elektronisk signatur |