

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007741-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-11-2020</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produkt <b>0/32 mm. Stabilt grus, Kvalitet II</b>	Modtaget den <b>13-11-2020</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>sorteret og blandes bakkemateriale</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Henning</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,7		
Knusningsgrad			
Totale runde (Ctr), > 90% overflader runde	11		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,77		3,0

### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	9,622	D50	5,377	D60/D10 (U-tal)	54,4
D10	0,177				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	45
75	100	98	31,5
		85	22,4
30	90	71	16
30	75	57	8
15	60	46	4
		41	2
2	35	35	1
		28	0,5
		17	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,7	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	3,7	5	17	28	35	41	46	57	71	85	98	100

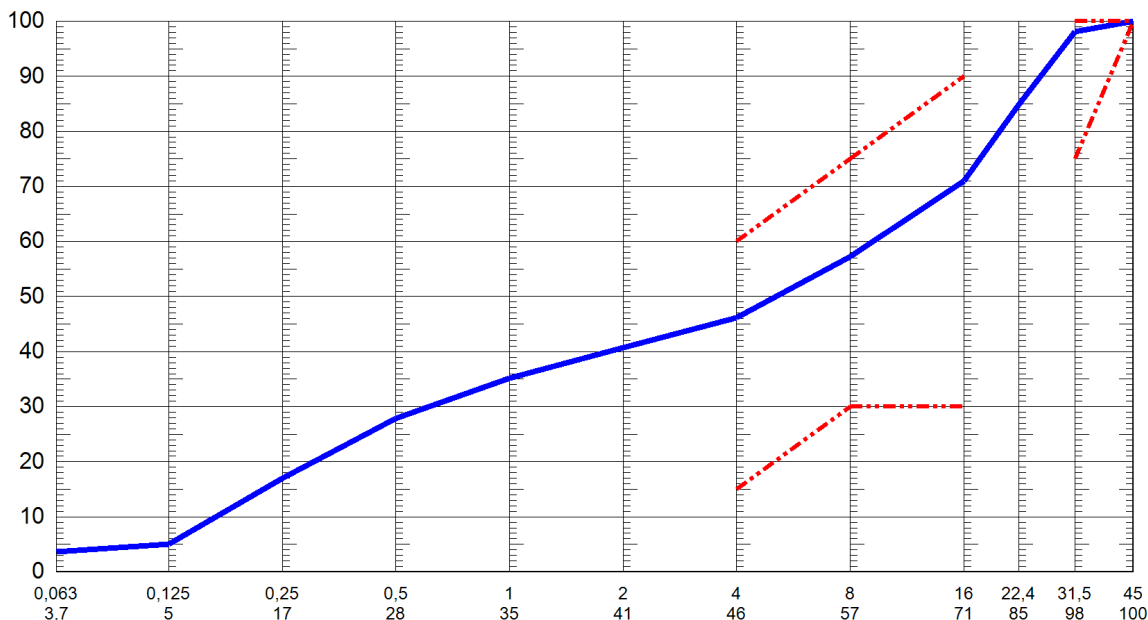

Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 06-01-2021**



**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur