

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1358-5	Dato for prøveudtagning 09-09-2025	Prøve start 09-09-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 09-09-2025	Prøve slut
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dgs + Vibr. Indstemp
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,1		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,17	2,12	2,22
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,4	5,5	7,5
Knusningsgrad			
Total runde (Ctr), >90% overflader runde (%)	3		70

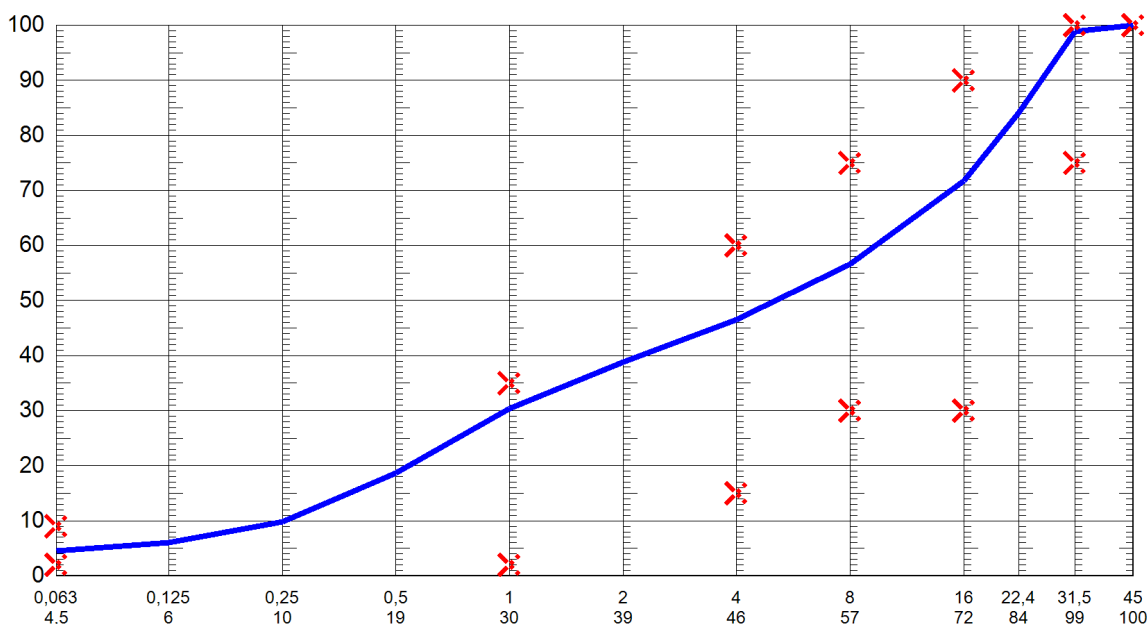
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	9,792	D50	5,395	D60/D10 (U-tal)	38,1
D10	0,257				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	99	31,5
		84	22,4
30	90	72	16
30	75	57	8
15	60	46	4
		39	2
2	35	30	1
		19	0,5
		10	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,5	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 17-10-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur