


|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S</b><br>RN Sten og grus<br>Stamholmen 225 | Varedeklaration<br><b>1007882 - 1323 - 1 - BETON</b> | Fra dato<br><b>2020-02-24</b>                    | Erstatter<br><b>2016-05-01</b>     |
| Produktionssted<br><b>Køge Sten og grus</b><br>Pacific Kaj 2<br>4600 Køge  | Produkt<br><b>STOREBÆLTSAND</b>                      | Produktbetegnelse<br><b>0/2 mm Storebæltsand</b> | Produktbetegnelse<br><b>Søsand</b> |

| Egenskab / prøvningsmetode                   | Middelværdi   | Min værdi | Max værdi |
|--|---------------|-----------|-----------|
| <b>DS/EN 1744 Humusindhold</b>               | <b>Lysere</b> |           |           |
| <b>DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)</b> | <b>0,009</b>  |           |           |
| <b>Ækvivalent alkaliindhold (%)</b>          | <b>0,008</b>  |           |           |

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 11,2  |
| 100 | 100 | 100 | 8     |
| 100 | 100 | 100 | 5,6   |
| 100 | 100 | 100 | 4     |
| 100 | 100 | 100 | 2,8   |
| 97  | 100 | 99  | 2     |
| 97  | 100 | 98  | 1,4   |
| 95  | 100 | 97  | 1     |
| 80  | 95  | 88  | 0,5   |
| 5   | 35  | 20  | 0,25  |
| 0   | 3   | 2   | 0,125 |
| 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,063 |

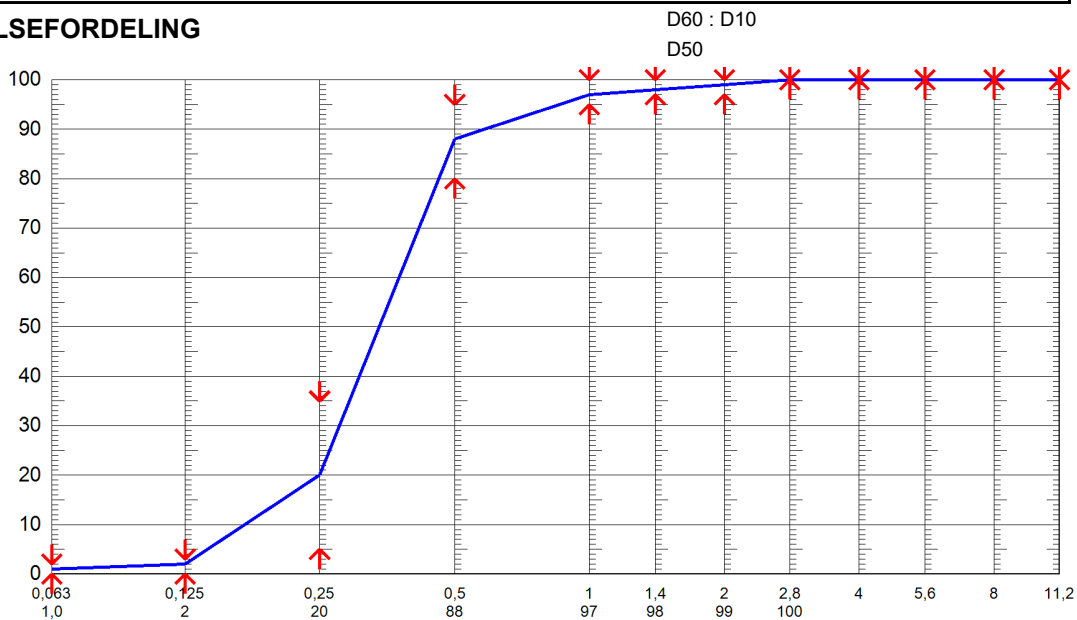

Bemærkning

Erstatter varenr. 16003-23 Version 8

Ulla Hansen, Laborant