

Leverandør	Varedeklaration <b>1007912-1112 - 3 - BETON</b>	Fra dato <b>2021-07-09</b>	Erstatter <b>2021-01-21</b>
Produktionssted <b>Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk</b>	Produkt <b>0/2 A</b>		
	Produktbetegnelse <b>0/2 mm vasket sand kl.A</b>		
	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket</b>		
	Attest metode <b>Metode B - Princip 2 : Bunkekontrol</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,64	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,2	0,1	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,003
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,003
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,13		0,30

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	4
97	100	100	2,8
91	99	97	2
79	89	84	1
52	62	57	0,5
13	23	20	0,25
0	4	2	0,125
0,0	1,5	0,2	0,063

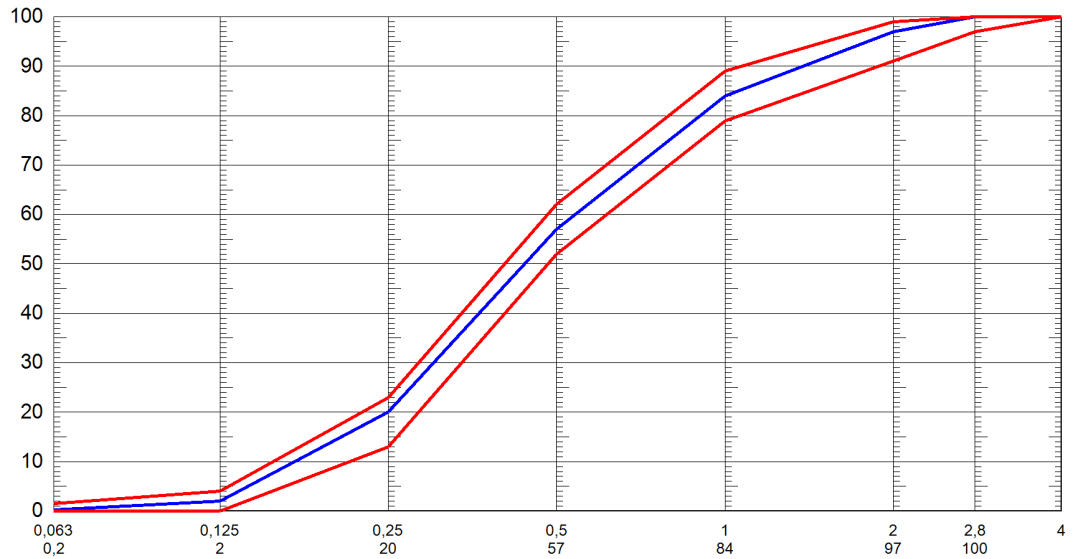

Bemærkning  
Gf85, f3,0  
CE mærkning [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

Hanne Boye-Nielsen, Laborant  
Elektronisk signatur

BUNKE 6



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder kravene  
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav  
til tilslagsmaterialer, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)